


Revestimiento continuo epoxi multicapa con espolvoreo de áridos de altas prestaciones.

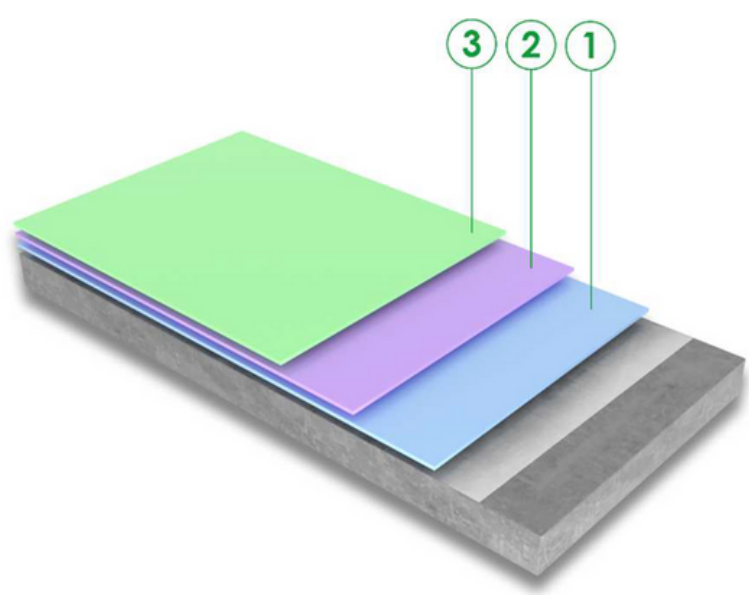

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX PRIMERTAC	0,25
	EPOSIL 600	3
2	HIDROPOX P	0,70
	EPOSIL 600	3
3	HIDROPOX P	0,70

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi y áridos de sílice, acabado antideslizante brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.
- Apto para zonas húmedas

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-MULTI 05" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza y antideslizante combinando alta resistencia mecánica y química. Es idóneo para: Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos con posibilidad de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas y durabilidad.

Sistema "POLY-MULTI 05" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 2 mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi en emulsión acuosa HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,250kg/m². la aplicación se ejecuta con rodillo. En fresco espolvoreo a total cubrición de árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de 3 kg/m².

A endurecimiento completado proceder con barrido y aspirado del árido suelto.

Aplicación y suministro de epoxi en emulsión acuosa HIDROPOX P con una dotación de 0,700kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. En fresco espolvoreo a total cubrición de árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de 3 kg/m².

A endurecimiento completado proceder con barrido y aspirado del árido suelto.

Aplicación y suministro de epoxi en emulsión acuosa HIDROPOX P con una dotación de 0,700kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra.